

Référence : CARMIN 6/10

Pétrographie : Granite

Elaboration : concassé

Fiche Technique
De Produit

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3

10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

Code CII et code A selon NF P 18-545 art 10.


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	PSV
	3.15	6.3	10	12.5	14	20				
V.S.S.+U	6	21	100				0.8	24	28	23
V.S.S.	5	16	95				0.5	20	25	20
V.S.I.		6	85		98	100				50
V.S.I.-U		1	80		97					46

Partie informative

Résultats de production

du 15/07/20 au 11/12/20

	3.15	6.3	10	12.5	14	20	f	FI	LA	MDE	PSV
Maximum	1	12	94	100	100	100	0.2	13			
Xf+1.25xEcart-types	1	11	94	100	100	100	0.2	13			
Moyenne Xf	1	9	93	100	100	100	0.2	11	24	11	52
Xf-1.25xEcart-types	0	8	92	100	100	100	0.1	9			
Minimum	0	8	92	100	100	100	0.1	9			
Nombre de résultats	9	9	9	5	9	9	9	6	1	1	1

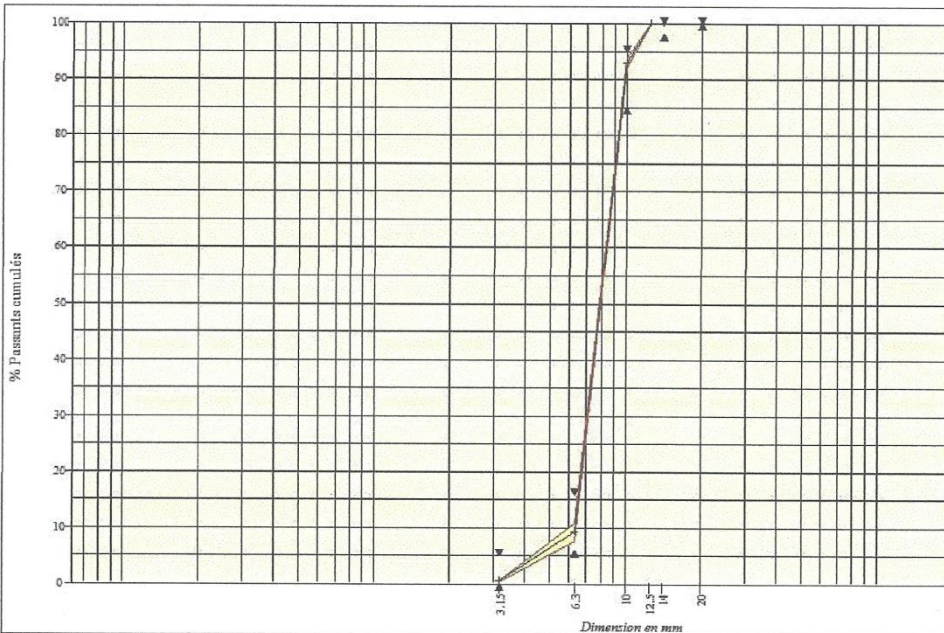

Moyenne
Fonction de fabrication
▲ NF P 18-545 08 Code CII et code A selon NF P 18-545 art 10.

Autres caractéristiques

Ar	NR (15/07/2020)
MVR	2.58 Mg/m ³ (15/07/2020)
S	0.048 % (15/07/2020)
SO ₃	0.010 % (15/07/2020)
WA ₂₄	1.0 % (15/07/2020)
ImP	<0.1 (15/07/2020)
Na ₂ OEq	0.0420 % (15/07/2020)

WZL 11.94.41.393 (c) Arcada 1996,2019

Siège et Usine
ZA. LES VARENNES
F-03450 EBREUIL
Tél : + 33(0)4 70 41 21 34