


Référence : Granite 6/10
Péetrographie : Granite
Elaboration : concassé

**Fiche Technique
De Produit**

| Partie normative | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|------|-----|------|-----------|--------|-------|--|
| Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage | | | | | | | | | | |
| Classe granulaire | | Norme | | | | | Catégorie | | | |
| 6.3 | 10 | Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 | | | | | BII | | | |
| | d/2 | | D | 1.4D | 2D | f | FI | LA+MDE | PSV | |
| | 3.15 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | | | | | |
| Etendue e | | 10 | 10 | | | | | | | |
| Incertitude U | 1 | 5 | 5 | 1 | | 0.3 | 4 | 3 | 4 | |
| V.S.S.+U | 6 | 18 | 98 | | | 1.30 | 24.00 | 38.0 | | |
| V.S.S. | 5 | 13 | 93 | | | 1.00 | 20.00 | 35.0 | | |
| V.S.I. | | 3 | 83 | 98 | 100 | | | | 50.00 | |
| V.S.I.-U | | 0 | 78 | 97 | | | | | 46.00 | |
| Ecart-type max | | 3.03 | 3.03 | | | | | | | |

| Partie informative | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|-------|
| Résultats de production | | | | | | | | | |
| du 08/07/20 au 23/12/20 | | | | | | | | | |
| | 3.15 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | f | FI | LA+MDE | PSV |
| Maximum | 3 | 12 | 91 | 100 | 100 | 0.91 | 18.00 | | |
| Xf+1.25xEcart-types | 2 | 12 | 91 | 100 | 100 | 0.76 | | | |
| Moyenne Xf | 1 | 9 | 88 | 100 | 100 | 0.48 | 8.86 | 30.0 | 53.00 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0 | 7 | 85 | 100 | 100 | 0.20 | | | |
| Minimum | 0 | 6 | 83 | 100 | 100 | 0.09 | 6.00 | | |
| Ecart-type | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.227 | 3.796 | | |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 1 |

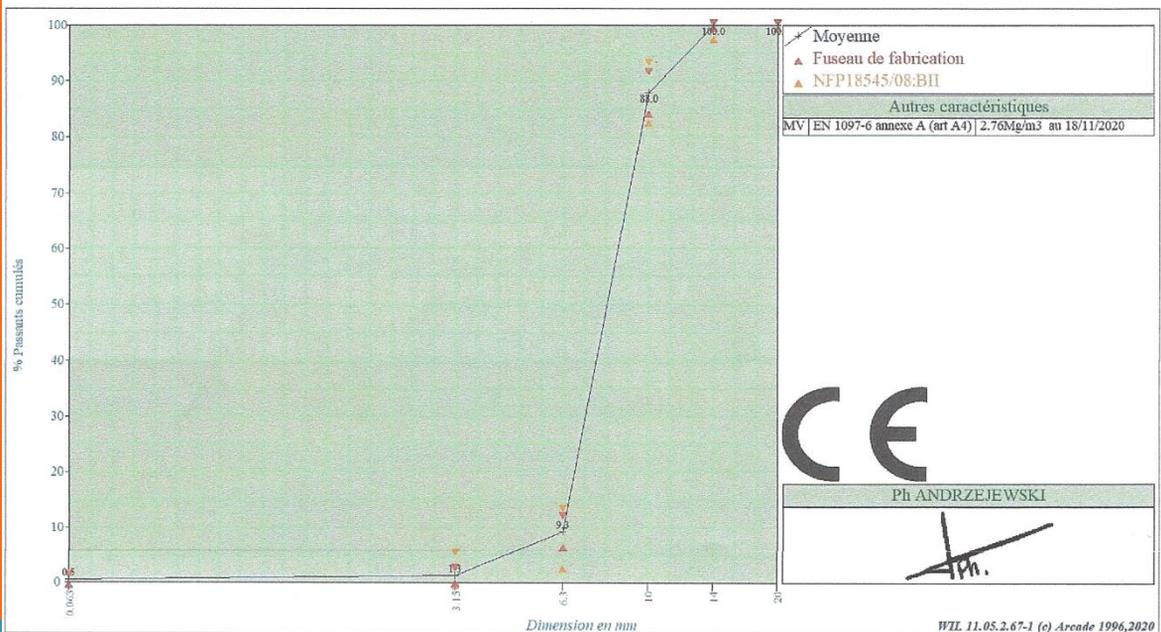

Siège et Usine
ZA. LES VARENNES
F-03450 EBREUIL
Tél : + 33(0)4 70 41 21 34