

Référence : REGLISSE 4/6

Pétrographie : Calcaire

Elaboration : concassé

Fiche Technique
De Produit

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4	6.3
---	-----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

Code

C III


	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MDE	W
V.S.S.	2.0		5.0	18.0		94	100	100.0	2.0	30	30	25	
V.S.I.	0.0		0.0	8.0		84	98	100.0					

Partie informative

Résultats de production

du 30/01/20 au 18/08/20

	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MDE	W
Maximum	1.2	1.4	2.7	17.9	53.3	92	100	100.0	1.2	18			1.6
Xf+1.25xEcart-types	1.2	1.4	2.5	17.9	53.6	90	100	100.0	1.2	18			1.3
Moyenne Xf	0.9	1.1	1.8	17.1	45.3	87	100	100.0	0.9	15	21	11	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.7	0.8	1.1	16.3	37.0	84	100	100.0	0.7	12			0.2
Minimum	0.7	0.7	1.1	16.1	31.3	85	100	100.0	0.7	12			0.3
Ecart-type	0.18	0.23	0.56	0.64	6.64	2.2	0.0	0.00	0.20	2.0			0.40
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	1	8

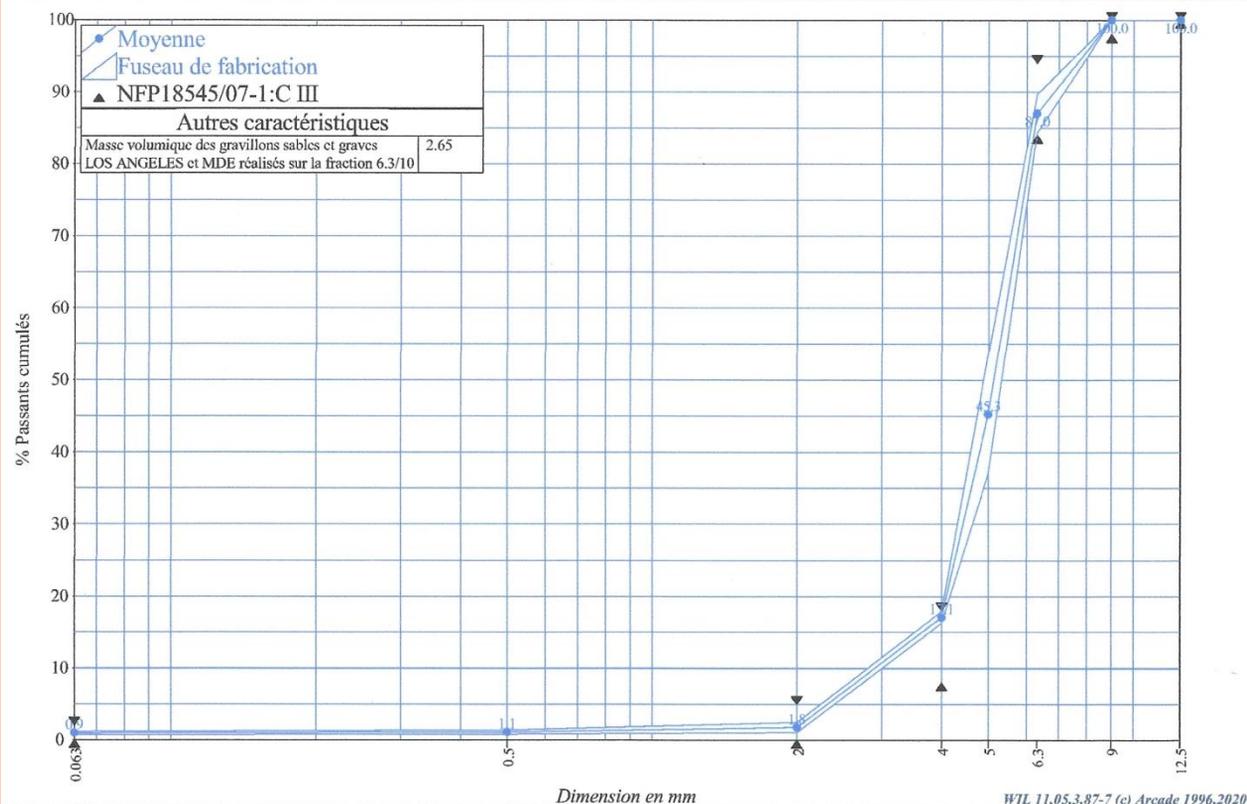

Siège et Usine
ZA. LES VARENNES
F-03450 EBREUIL
Tél : + 33(0)4 70 41 21 34